

**TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
CẤP QUANG TREO PHI KIM LOẠI
TPKL1-LTxx-12/16/24FO**


CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

1. TỔNG QUÁT

- 1.1. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu chung về quang và cấu trúc cho loại cáp sợi quang treo hình số 8 vỏ bọc phi kim loại chứa đến 12/16/24 sợi quang.
- 1.2. Sợi quang được dùng là loại đơn mode - chiết suất bậc và là vật liệu thủy tinh chất lượng cao (Theo khuyến nghị ITU-T G.652.D và TCVN 8665: 2011).
- 1.3. Tuổi thọ cáp ≥ 15 năm.

2. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CHI TIẾT

2.1. Cấu trúc cáp

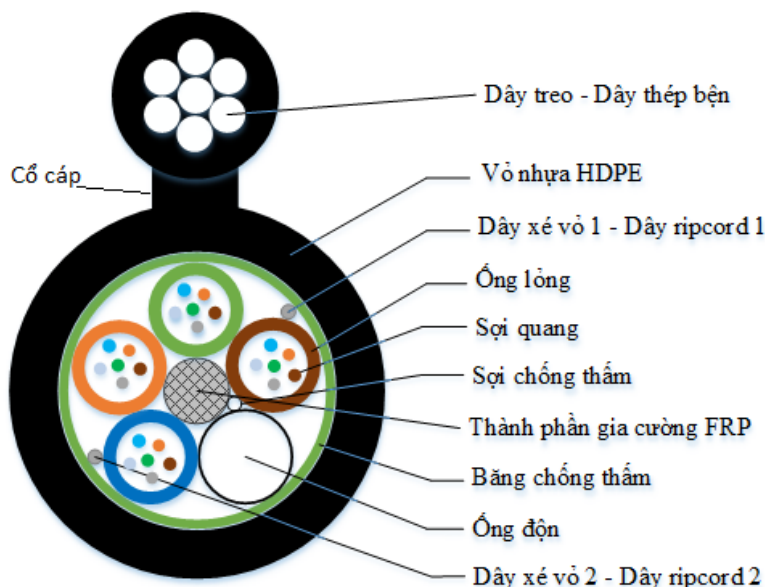

Cấu trúc của cáp sợi quang treo phi kim loại được tuân theo bảng 1

Bảng 1 - Cấu trúc và các thành phần của cáp sợi quang treo phi kim loại

TÊN	MÔ TẢ
Số sợi quang	12 FO / 16FO/ 24 FO
Số sợi quang trong một ống lồng	2 FO đối với loại cáp Midspan 6 FO đối với loại cáp 12/24FO
Ống lồng	Vật liệu PBT (<i>Polybutylene Terephthalate</i>)
	Đường kính ngoài ≥ 1.6 mm đối với cáp Midspan ≥ 2.0 mm đối với cáp thông thường (tròn đều theo suốt chiều dài cáp)
Hợp chất điền đầy trong ống lồng	Thixotropic Jelly
Ống độn	Nhựa PE (hoặc tương đương), không sử dụng nhựa tái chế, kích thước tương tự như ống lồng, không có khuyết tật

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

Thành phần gia cường trung tâm		Vật liệu FRP (<i>Fiberglass Reinforced Plastic</i>)
Thành phần chống thấm		Sợi chống thấm (<i>Water Blocking Yarn</i>)
		Băng chống thấm nước bọc quanh lõi cáp và tạo độ tròn đều cho lõi cáp (<i>Water Blocking Tape</i>)
Phương pháp bện lõi		Bện đảo chiều SZ
Dây bóc vỏ cáp 1 (Dây Ripcord 1): nằm sát mặt trong vỏ cáp.		Sử dụng sợi Polyester đảm bảo đủ chắc để tước vỏ cáp.
Dây bóc vỏ cáp 2 (Dây Ripcord 2): nằm sát mặt trong vỏ cáp.		Sử dụng sợi Polyester đảm bảo đủ chắc để tước vỏ cáp; Dây Ripcord 2 phải đối xứng với sợi Ripcord 1 nhằm tách rời 2 nửa vỏ cáp dễ dàng.
Độ dư sợi quang		Tối thiểu 1% so với chiều dài cáp ở khoảng nhiệt độ từ 20°C đến 30°C
Dây treo cáp	Dây thép mạ kẽm	Gồm 07 sợi thép mạ kẽm bện với nhau có đường kính mỗi sợi $\geq 1.0\text{mm}$
	Kích thước và vỏ bọc dây treo	Băng nhựa HDPE liền khối với vỏ cáp, độ dày và kích thước: - Độ dày vỏ bọc: $\geq 1.0\text{mm}$ - Chiều cao cổ dây treo: $2.3\text{mm} \pm 0.3\text{mm}$ - Chiều rộng cổ dây treo: $2.3\text{mm} \pm 0.3\text{mm}$
Lớp vỏ	Vật liệu	Nhựa HDPE màu đen
	Độ dày	$1.5 \text{ mm} \pm 0.1\text{mm}$

2.2. Vỏ cáp và gia cường

Lớp vỏ ngoài được làm từ vật liệu HDPE chất lượng cao mới 100%, chứa carbon màu đen chịu được tác động của tia cực tím, chứa chất chống oxy hóa (antioxidant), không có khả năng phát triển nấm mốc trên vỏ và có khả năng cách điện.

Vỏ cáp bảo vệ được lõi cáp khỏi những tác động cơ học và ảnh hưởng của môi trường bên ngoài trong quá trình cất giữ, lắp đặt khai thác (nước, nhiệt độ, hóa chất, côn trùng gặm nhấm...).

Vỏ cáp nhẵn, đồng tâm, không có chỗ nổi, vết rạn nứt, lỗ thủng, chất lượng phải đồng đều (không gò gề, rỗ xộp, chứa bong bóng khí, bị chia tách, có vết phồng rộp, khuyết, vón cục), không chứa thành phần kim loại; mềm dẻo, chắc chắn, và tách vỏ dễ dàng,

Có khả năng chịu điện áp cao: tối thiểu là 20 kVDC hay 10 kVACrms có tần số từ 50Hz đến 60Hz; không có hiện tượng đánh lửa hoặc đánh thủng vỏ cáp sau 5 phút thử.

Dây treo cáp được làm bằng thép mạ kẽm, bện xoắn và được bọc bằng nhựa HDPE liền khối với vỏ cáp. Khi tách dây treo khỏi thân cáp không làm thay đổi cấu trúc thân cáp và ảnh hưởng tới chất lượng cáp

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

2.3. Quy định số, màu ống lỏng và số lượng ống lỏng, ống độn.

Mã màu của sợi quang và ống lỏng tuân theo tiêu chuẩn TIA/EIA-598-A

Số, màu ống lỏng và số lượng ống lỏng, ống độn tuân theo quy định tại bảng 2

Bảng 2 - Quy định số, màu ống lỏng và số lượng ống lỏng, ống độn:

Ống lỏng	Phần tử lõi cáp (ống lỏng / ống độn)								
	TT	1	2	3	4	5	6	7	8
		Lam	Cam	Lục	Nâu	Xám	Trắng	Đỏ	Đen
Số sợi quang	12FO	6	6	Độn	Độn	Độn			
	12FO Midspan	2	2	2	2	2	2		
	16FO	6	6	4	Độn	Độn			
	24FO	6	6	6	6	Độn			

2.4. Thông số kỹ thuật của sợi quang

Đặc tính quang học và hình học của sợi quang SM tuân thủ khuyến nghị ITU-T G.652D, được phủ lớp UV Cured crylate có khả năng chống tia cực tím, và phải đáp ứng các thông số kỹ thuật tại bảng 3

Bảng 3 – Các thông số kỹ thuật của sợi quang:

Tên chỉ tiêu	Tiêu chuẩn	Phương pháp đo
Hệ số suy hao sợi quang (Attenuation Coefficient) - Tại bước sóng 1310nm: + Suy hao trung bình cả cuộn cáp + Suy hao từng sợi trong cuộn cáp - Tại bước sóng 1550nm: + Suy hao trung bình cả cuộn cáp: + Suy hao từng sợi trong cuộn cáp:	$\leq 0,35$ dB/km $\leq 0,36$ dB/km $\leq 0,21$ dB/km $\leq 0,22$ dB/km	IEC 60793-1-40
Hệ số tán sắc (Dispersion) - Tại bước sóng 1310nm - Tại bước sóng 1550nm	$\leq 3,5$ ps/nm \times km ≤ 18 ps/nm \times km	IEC 60793-1-42
Hệ số sắc tán một phân cực (PMD)	$\leq 0,2$ ps/ \sqrt km	IEC 60793-1-48
Bước sóng có tán sắc bằng 0 ($\lambda_{0min} - \lambda_{0max}$)	$1300 \text{ nm} \leq \lambda_0 \leq 1324 \text{ nm}$	IEC 60793-1-42
Độ dốc tán sắc tại điểm 0 (Zero dispersion slope - S0max)	$\leq 0,092$ ps/nm 2 \times km	IEC 60793-1-40
Bước sóng cắt λ_{cc} (Cut-off wavelength)	≤ 1260 nm	IEC 60793-1-44

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

Suy hao khi uốn cong sợi quang tại bước sóng 1625nm (Macro bending loss) với bán kính r = 30mm x 100 vòng	$\leq 0,1$ dB	IEC 60793-1-47
Đường kính trường mode MFD (Mode field diameter) tại bước sóng 1310nm	$9,2 \mu\text{m} \pm 0,5 \mu\text{m}$	IEC 60793-1-45
Tâm sai trường cốt (Core concentricity error)	$\leq 0,6 \mu\text{m}$	IEC 60793-1-20
Đường kính lớp vỏ phản xạ (Cladding diameter)	$125 \mu\text{m} \pm 1 \mu\text{m}$	IEC 60793-1-20
Độ không tròn đều lớp vỏ phản xạ (Cladding noncircularity)	$\leq 1\%$	IEC 60793-1-20
Đường kính lớp vỏ sơ cấp (Primary coating diameter) - Chưa nhuộm màu: - Sau khi đã nhuộm màu:	$245 \mu\text{m} \pm 10 \mu\text{m}$ $250 \mu\text{m} \pm 10 \mu\text{m}$	IEC 60793-1-21
Điểm suy hao tăng đột biến tại bước sóng 1310nm và 1550nm (Point Discontinuity)	$\leq 0,05$ dB	IEC 60793-1-40
Sức căng sợi quang	$\geq 0,69$ Gpa (100kpsi)	IEC 60793-1-30
Mã màu sợi quang	Theo EIA/TIA-598	
Lớp vỏ sơ cấp sử dụng vật liệu chống ảnh hưởng của tia cực tím (chất acrylate), giảm thiểu tác động của môi trường ngoài.		
Lớp vỏ sơ cấp trước khi nhuộm màu có đường kính danh định là $245 \mu\text{m} \pm 10 \mu\text{m}$, sau khi nhuộm màu có đường kính danh định $250 \mu\text{m} \pm 10 \mu\text{m}$ sử dụng loại mực bền theo thời gian.		
Khi thực hiện hàn nối, lớp vỏ sơ cấp được tách dễ dàng ra khỏi sợi mà không cần dùng hóa chất và không gây ảnh hưởng đến sợi quang.		

2.5. Đặc tính vật lý, cơ học và môi trường

Các đặc tính vật lý, cơ học và môi trường của cáp sợi quang treo hình số 8 vỏ bọc phi kim loại được kiểm tra theo bảng 4 tại bước sóng 1310 và 1550nm.

Bảng 4 - Các phép thử vật lý, cơ học và môi trường:

Chỉ tiêu	Phương pháp thử và tiêu chuẩn	
Khả năng chịu lực kéo căng	IEC 60794-1-2-E1	Đường kính trục cuộn: $\geq 30D$ (D = đường kính cáp) Chiều dài đoạn cáp kéo thử là $\leq 100\text{m}$ Thời gian kéo thử duy trì trong 10 phút Tải thử liên tục: tương ứng trọng lượng $1\text{km cáp} * 1,5$
	Kết quả	Sợi không gãy, vỏ cáp không rạn nứt, không hở băng thép, tăng suy hao: $\leq 0,1$ dB, độ giãn dài $\leq 0,25\%$

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

Khả năng chịu nén	IEC 60794-1-2-E3	Nén cáp giữa hai tấm thép, một tấm cố định và một tấm di động dài 10 cm. Bán kính phần gờ của tấm thép di động khoảng 5 mm Mẫu đại diện có chiều dài đủ để lắp đặt trên máy. Lực thử: 4000 N với cáp có hai lớp vỏ, bọc băng thép bảo vệ hoặc tương ứng trọng lượng của 1 km cáp với cáp kéo cống, cáp treo trong 10 phút. Số điểm thử: 1 điểm.
	Kết quả	Sợi không bị gãy, vỏ cáp không bị rạn nứt, tăng suy hao: $\leq 0,1$ dB Vết chịu nén không gây nguy hiểm cho các thành phần của cáp.
Khả năng chịu va đập	IEC 60794-1-2-E4	Độ cao của búa: 100 cm; Trọng lượng búa: 1,0 kg Đầu búa có đường kính: 25 mm Số điểm thử: 25 điểm (cách nhau 10 cm)
	Kết quả	Sợi không gãy, vỏ cáp không rạn nứt, không hở băng thép. Vết của va chạm được xem như bình thường, tăng suy hao: $\leq 0,1$ dB
Khả năng chịu uốn cong	IEC 60794-1-2-E6 (hoặc E11)	Đường kính trực uốn: $\leq 20D$ (D = đường kính cáp) Góc uốn: $\pm 90^\circ$; Tốc độ: 2s/lần; Tải: 10kg; Số chu kỳ: 25 chu kỳ
	Kết quả	Sợi không bị gãy, vỏ cáp không bị rạn nứt, không hở băng thép, tăng suy hao: $\leq 0,1$ dB
Khả năng chịu xoắn	IEC 60794-1-2-E7	Chiều dài thử xoắn: 4m; Số chu kỳ: 10 chu kỳ. Góc xoắn: $\pm 180^\circ$; Tải dọc trục 100N.
	Kết quả	Sợi không bị gãy, vỏ cáp không bị rạn nứt, tăng suy hao: $\leq 0,1$ dB.
Khả năng chịu nhiệt	IEC 60794-1-2-F1	Chu trình nhiệt: $+23^\circ\text{C} \rightarrow -30^\circ\text{C} \rightarrow +65^\circ\text{C} \rightarrow +23^\circ\text{C}$ Độ dài mẫu thử: $\geq 500\text{m}$ Thực hiện với 2 chu trình, thời gian thử tại mỗi chu trình nhiệt là 24h Từng chu trình nhiệt cụ thể như sau: - Điểm bắt đầu và điểm kết thúc là nhiệt độ phòng: 23°C - Thời gian từ $+23^\circ\text{C}$ đến -30°C là 3h - Giữ tại nhiệt độ -30°C là 6h - Tăng từ -30°C lên đến $+65^\circ\text{C}$ là 6h - Giữ tại nhiệt độ $+65^\circ\text{C}$ là 6h - Giảm nhiệt độ từ $+65^\circ\text{C}$ xuống $+23^\circ\text{C}$ là 3h
		- Đo suy hao trước khi thử và ghi lại kết quả - Đo suy hao tại thời điểm đã giữ tại nhiệt độ -30°C được 3h; tại thời điểm đã giữ tại nhiệt độ $+65^\circ\text{C}$ được 3h và tại thời điểm đã giữ ở nhiệt độ $+23^\circ\text{C}$ được 3h
	Kết quả	Độ tăng suy hao: $\leq 0,05$ dB/km

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

Thử độ chảy của hợp chất điện đầy	IEC 60794-1-2-E14	Chiều dài mẫu thử: 0,3 m một đầu đã tuốt vỏ cáp xấp xỉ 80mm và treo ngược trong buồng thử, đầu trên dây kín Thời gian thử: 24 giờ; Nhiệt độ thử: 60°C ± 5°C
	Kết quả	Chất điện đầy ở mẫu thử không bị chảy rơi xuống hoặc thành phần của chất điện đầy bị rò rỉ ra < 0,05g. Các sợi quang trong ống lỏng giữ nguyên vị trí, không bị rơi
Khả năng chống thấm	IEC 60794-1-2-F5	Chiều dài mẫu: 3m; Chiều cao cột nước: 1m Thời gian thử: 24 giờ ở nhiệt độ 25 ± 2°C
	Kết quả	Nước không bị thấm qua mẫu thử
Khả năng chịu điện áp phóng điện	TCN 68-160:1998	Điện áp tối thiểu là 20 kVDC hoặc 10 kVACrms với tần số 50~60Hz trong thời gian 5 phút
	Kết quả	Vỏ cáp không bị đánh thủng

2.6. Đặc tính cơ lý và môi trường lắp đặt cáp

Bảng 5 - Đặc tính cơ lý và môi trường của cáp:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	CHỈ TIÊU
Khoảng vượt tối đa cho phép	100 m
Tải trọng cho phép lớn nhất khi lắp đặt	2700 N
Tải trọng cho phép lớn nhất khi làm việc	900 N
Dải nhiệt độ khi lắp đặt	-5 °C đến +65 °C
Dải nhiệt độ làm việc	-10 °C đến +65 °C
Bán kính uốn cong tối thiểu khi lắp đặt	10 lần đường kính cáp
Bán kính uốn cong tối thiểu sau khi lắp đặt	20 lần đường kính cáp

3. ĐÓNG GÓI VÀ ĐÁNH DẤU

3.1. Đánh dấu cáp và chiều dài cáp

Các thông tin của cáp được đánh dấu tại mỗi mét chiều dài theo tiêu chuẩn IEEE P1222. Các thông tin khác được thêm vào theo yêu cầu của khách hàng (Max. 15 ký tự).

- 1) Chiều dài
- 2) Loại cáp: TPKL1-LTxx-yyFO (với xx là số lượng ống lỏng; yy là số lượng sợi quang)
- 3) Tên nhà sản xuất
- 4) Tháng/Năm sản xuất
- 5) Tên VNPT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

Ví dụ như sau:

1. Cáp quang treo phi kim loại 24FO, đánh dấu như sau:

0001m TPKL1 -LT4 24FO TELVINA 05/2019 VNPT 0002m

2. Cáp quang treo phi kim loại 16FO, đánh dấu như sau:

0001m TPKL1 -LT3 16FO TELVINA 05/2019 VNPT 0002m

3. Cáp quang treo phi kim loại 12FO, đánh dấu như sau:

0001m TPKL1 -LT2 12FO TELVINA 05/2019 VNPT 0002m

4. Cáp quang treo phi kim loại 12FO Midspan, đánh dấu như sau:

0001m TPKL1 -LT6 12FO TELVINA 05/2019 VNPT 0002m

3.2. Đóng gói

- Chiều dài tiêu chuẩn: 4000 m.
- Cáp được quấn vào trong trống cáp bằng gỗ, mỗi đoạn cáp để trong một trống cáp riêng biệt. Đường kính của trục quấn cáp (thùng trống cáp) lớn hơn 40 lần đường kính ngoài cáp và đảm bảo chống được các hư hỏng khi vận chuyển, bốc dỡ. Trống cáp là loại sử dụng một lần.
- Sau khi hoàn tất công tác đo thử, hai đầu cuộn cáp phải được bọc kín để chống thấm nước.
- Nắp đáy trống cáp là các nan gỗ gắn chặt vào vành trống cáp bằng đinh và có đai sắt bảo vệ.
- Hai mặt trống cáp được ghi các thông tin sau:
 - o Tên nhà sản xuất : XXXX
 - o Loại cáp : TPKL1-LTxx-yyFO
 - o Bô bin số :
 - o Chiều dài cáp : x000 m
 - o Ngày sản xuất :
 - o Trọng lượng cáp :kg
 - o Trọng lượng cả bô bin:.....kg
 - o Mũi tên chỉ hướng ra của cáp cả hai mặt bobin

Dấu kiểm tra KCS khi xuất xưởng: bao gồm các thông tin hệ số suy hao dB/km của từng sợi quang ở các bước sóng 1310nm và 1550nm tại 2 đầu cáp

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2019

Đại diện hợp pháp của nhà thầu.